

CHRYSO®Cure HPE



Vattenbaserad membranhärdare


CHRYSO®Cure HPE är en vattenbaserad membranhärdare som är klart att använda för applicering på färsk betong, murbruk, andra cementbaserade beläggningar och på nyligen gjuten betong.

CHRYSO®Cure HPE bildar en skyddande film, vilket förhindrar betong och murbruk från uttorkning. Detta möjliggör en mer fullständig hydratisering av cementen och begränsar sprickbildning vid tidig ålder. Efter behandlingen, så får betongytan bättre motståndskraftig mot nötning.

CHRYSO®Cure HPE är initialt vit för att enkelt identifiera den belagda ytan. Efter torkning är beläggningen färglös.

CHRYSO®Cure HPE underlättar efterbehandling av skurning/glättning och förbättrar ytfinishen.

Enligt **NF 085** med ett specifikt betongrecept, vid en dosering på 160 g/m² har **CHRYSO®Cure HPE** en utmärkt skyddsgrad på hela 98% vid 6 timmar och 96% vid 24 timmar.

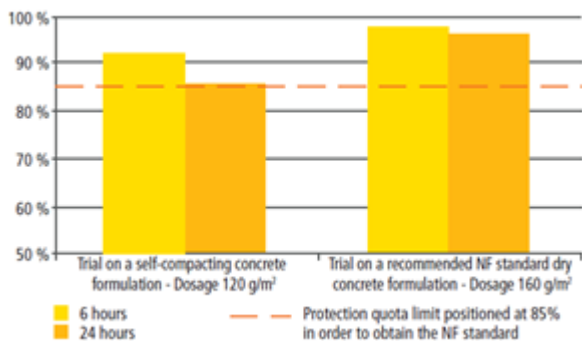

Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Vit
- Densitet (20°C): 0,975 ± 0,020
- Torrhalt: 30,8% ± 1,5%
- Askhalt: ≤ 0,5%
- AFNOR koppviskositet: 30,0 s ± 10,0 s
- Fryspunkt: 0°C
- Hållbarhetstid: 9 månader

Normer och föreskrifter

Denna produkt överensstämmer med NF 085-certifiering, vilka tekniska specifikationer är de som tillämpas i den icke harmoniserade delen av EN 934-2.

Användningsområden

- Skydd av betong med hög hållfasthet/lågt VCT
- Skydd av betong som omfattas av negativa torkeffekter vid tidig ålder (hög omgivningstemperatur, vind)
- Före skurning/glättning av golv
- Prefabelement

Försiktighetsåtgärder

Produkten är klar att använda, spädes inte.

Rör om före användning.

Skyddas mot frost.

Denna produkt skall tas bort från ytan, om ytterligare beläggning skall appliceras.

Användningsmetod

Dosering: 100–200 g/m².

Dess applicering måste företrädesvis göras på färsk betong för att snabbt förhindra uttorkning.

Spraya **CHRYSO®Cure HPE** i en jämn film med 100–200 g/m². Spraya i två korsade riktningar vilket underlättar att undvika missa ytor.

För att underlätta skurning/glättning av färsk betong, spraya ett lager **CHRYSO®Cure HPE** med 30–50 g/m².

Spraya ytterligare ett skikt **CHRYSO®Cure HPE** efter färdigbehandlingen, om det behövs.

Sprututrustningen måste rengöras med vatten innan produkten torkar.

Säkerhet

Denna produkt klassificeras som "ofarlig". Det är rekommenderat att använda normal skyddsutrustning.

Läs noga igenom säkerhetsdatabladet före användning på vår hemsida <http://www.chryso.se> eller från din lokala CHRYSO-representant.



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida www.chryso.se

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 – 443 61 STENKULLEN – Sverige – Tel: +46(0)31-352 50 80

